

Producteur :	Carrières du Fond des Vaux	Utilisateur :	Controle Interne
Granulats :	gravillon 8/16		
Pétrographie :	Calcaire		
Elaboration :	Concassé		
Usage :	Béton prêt à l'emploi		
Version :	F. BENOR 2018-2		
Normes :	EN 12620 et EN 13043		
Organisme de certification :	0965		
Codification :	Gc85/20 Gt15		

La certification BENOR du produit indique que, sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente, comme définie dans les spécifications de référence technique.

La présente fiche BENOR contient les performances de caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

8 16

Conforme à la Norme NF P 18-545 art. 10

Cb II f1 NG : art. 10 code A FI code B


	0.063	4	8	11.2	16	22.4	31.5	f*	FI*	W
V.S.S.+U	1.3	6.0	20.0	72.0	100.0	100.0	100.0			
V.S.S.	1.0	5.0	15.0	60.0	99.0	100.0	100.0	1.0	25.0	
V.S.I.	0.0	0.0	0.0	30.0	89.0	98.0	100.0			
V.S.I.-U	0.0	0.0	0.0	18.0	84.0	97.0	100.0			
Valeur Type		1	7.5	45	94	100	100			

Partie informative

Résultats de production

du 22/01/18 au 28/06/18

	0.063	4	8	11.2	16	22.4	31.5	f*	FI*	W
Maximum	0.8	1.1	10.7	52.2	96.1	100.0	100.0	0.8	14.1	1.5
Xf+1.25xEcart-types	0.7	1.0	8.3	49.4	96.0	100.0	100.0	0.7		0.9
Moyenne Xf	0.5	0.8	6.4	45.2	94.7	100.0	100.0	0.5	12.2	0.6
Xf-1.25xEcart-types	0.4	0.6	4.5	41.0	93.4	100.0	100.0	0.4		0.3
Minimum	0.3	0.5	4.0	39.5	92.4	100.0	100.0	0.3	11.0	0.3
Ecart-type	0.14	0.16	1.49	3.36	1.05	0.00	0.00	0.10	1.00	0.30
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	8	25

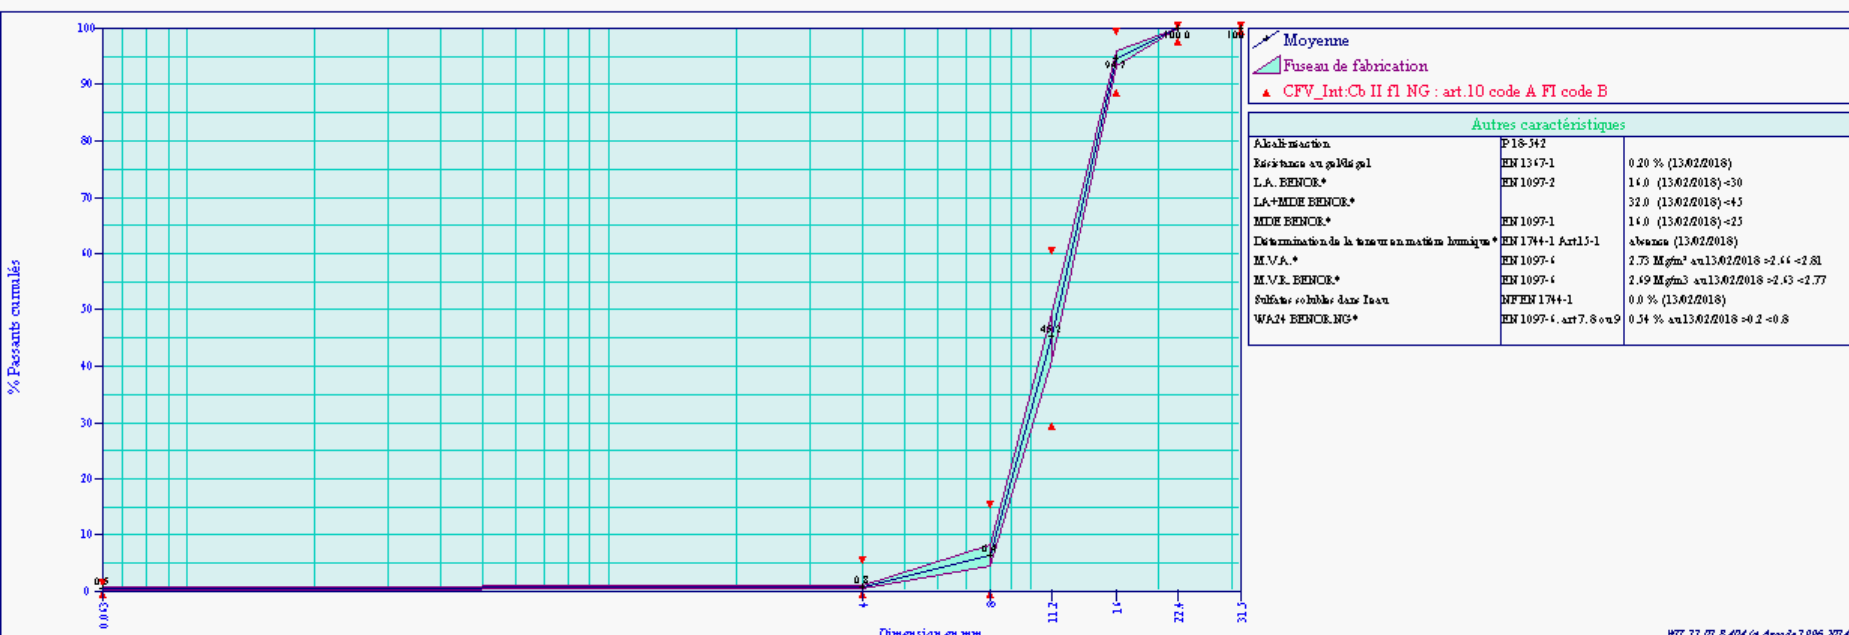

CC8/16

GRANULATS CERTIFIES

* déclaration du fabricant reprise de sa DOP